

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission : 01/07/2025
Fin de validité au : 31/12/2025

COLAS

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Producteur	Carrière NEXSTONE de Aigues Vives (AIV)	Entité	Carrière NEXSTONE de Aigues Vives (AIV)
Désignation	Sable 0/2 Concassé SABLE CONCASSÉ SILICO-CALCAIRE 0/	Adresse	La Bas Mas Rouge 1105 Chemin de Pupil 30670 AIGUES VIVES
Nature pétrographique	Alluvionnaire	Téléphone	04 66 88 04 11
Élaboration	Concassé		
Code produit	AIV-0/2C		


PARTIE NORMATIVE - Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire	Norme	Code
0/2	NF P18-545 - article 8	a Ang 3

	0,063	0,125	0,25	0,5	D/2	D	1,4D	2D	MB	FS	pp	pp-A4	Ecs		
					1	2	2,8	4							
Incertitude U	2				4	2	1		0,5	5				2	
Vss+u	19				77	100				2,5	45				
Vss	17				73	99				2	40				
Vsi	11				52	89	98	100						30	
Vsi-u	9				48	87	97							28	

PARTIE INFORMATIVE - Résultats de production

	du 18/02/2025 au 17/06/2025	du 14/02/2025 au 17/06/2025	du 31/05/2024 au 18/02/2025	du 31/05/2024 au 18/02/2025	du 14/02/2025 au 17/06/2025										
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4	MB	FS	pp	pp-A4	Ecs		
Maximum	14,8	20	28	43	67	95	100	100	0,5	27	2,64	2,64	37		
Moyenne Xf	14,5	18	24	38	61	93	99	100	0,3	27	2,63	2,63	36		
Minimum	14,2	16	22	32	54	89	98	100	0,2	26	2,61	2,61	35		
Ecart type sf	0,30	1,76	2,85	5,70	6,63	3,09	0,76	0,23	0,20	0,70	0,02	0,02	1,40		
Nombre résultats	3	3	3	3	3	3	3	3		2	2	2	2		

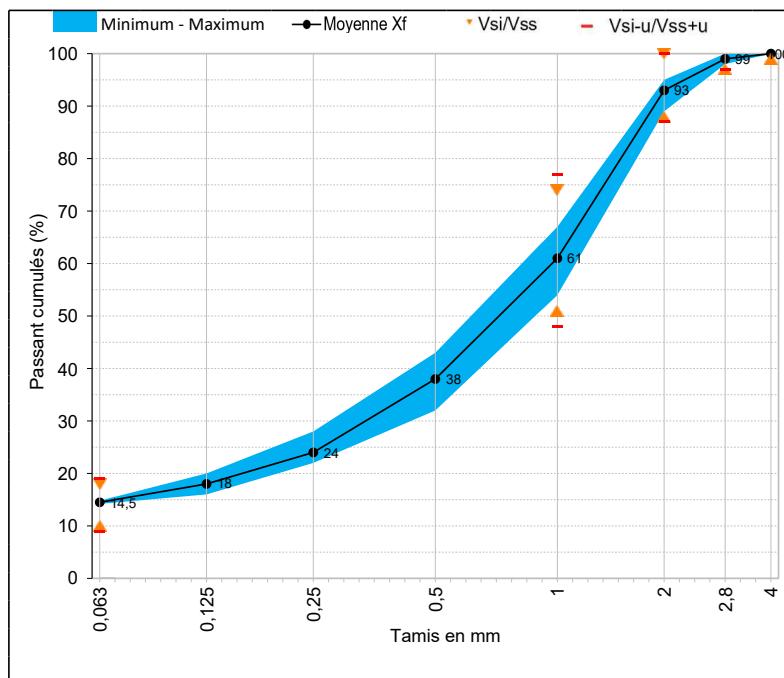

AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
Caractéristique	Norme	Résultat	Spécification

commentaires / observations production par campagne Ang1 possible, délais 3 semaines	vérifié par: Marina CARRISON Technicienne de laboratoire
	le: 07/07/2025

