



Producteur : SO.ME.CA - CARRIERE DU REVEST

Utilisateur : CONTROLE DE PRODUCTION

Granulats : 0/2 concassé


Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé

Partie normative												
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage												
Classe granulaire		Norme								Code		
0	2	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139								Code A sauf FD		

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D	1.4D	2D	f	EN_FM	MB	MBF	W
Etendue e			50		40	10			10	0.6			
V.S.S.+U			56.0		84.0	99.5			22.00	3.10	2.00		
V.S.S.			52.0		80.0	97.5			20.00	2.95	1.50		
V.S.I.			2.0		40.0	87.5	95.0	100.0	10.00	2.35			
V.S.I.-U			0.0		36.0	85.5	94.0		8.00	2.20			
Ecart-type max			15.15		12.12					0.18			

Partie informative													
Résultats de production													
	du 07/01/25 au 26/06/25												
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	EN_FM	MB	MBF	W
Maximum	15.9	21.0	29.4	44.6	67.2	97.3	100.0	100.0	15.90	2.88	0.34	1.67	1.4
Xf+1.25xEcart-types	15.1	19.9	28.2	42.2	64.6	96.4	100.0	100.0	15.13	2.79	0.27	1.67	0.8
Moyenne Xf	14.0	18.2	25.5	38.0	58.9	94.7	100.0	100.0	14.03	2.65	0.24	1.67	0.5
Xf-1.25xEcart-types	12.9	16.5	22.8	33.9	53.2	93.0	99.9	100.0	12.93	2.50	0.22	1.67	0.1
Minimum	12.1	14.9	20.1	30.9	49.2	91.3	99.7	100.0	12.10	2.42	0.24	1.67	0.1
Ecart-type	0.88	1.38	2.16	3.30	4.56	1.37	0.07	0.00	0.878	0.120	0.020	0.000	0.30
Nombre de résultats	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	2	56

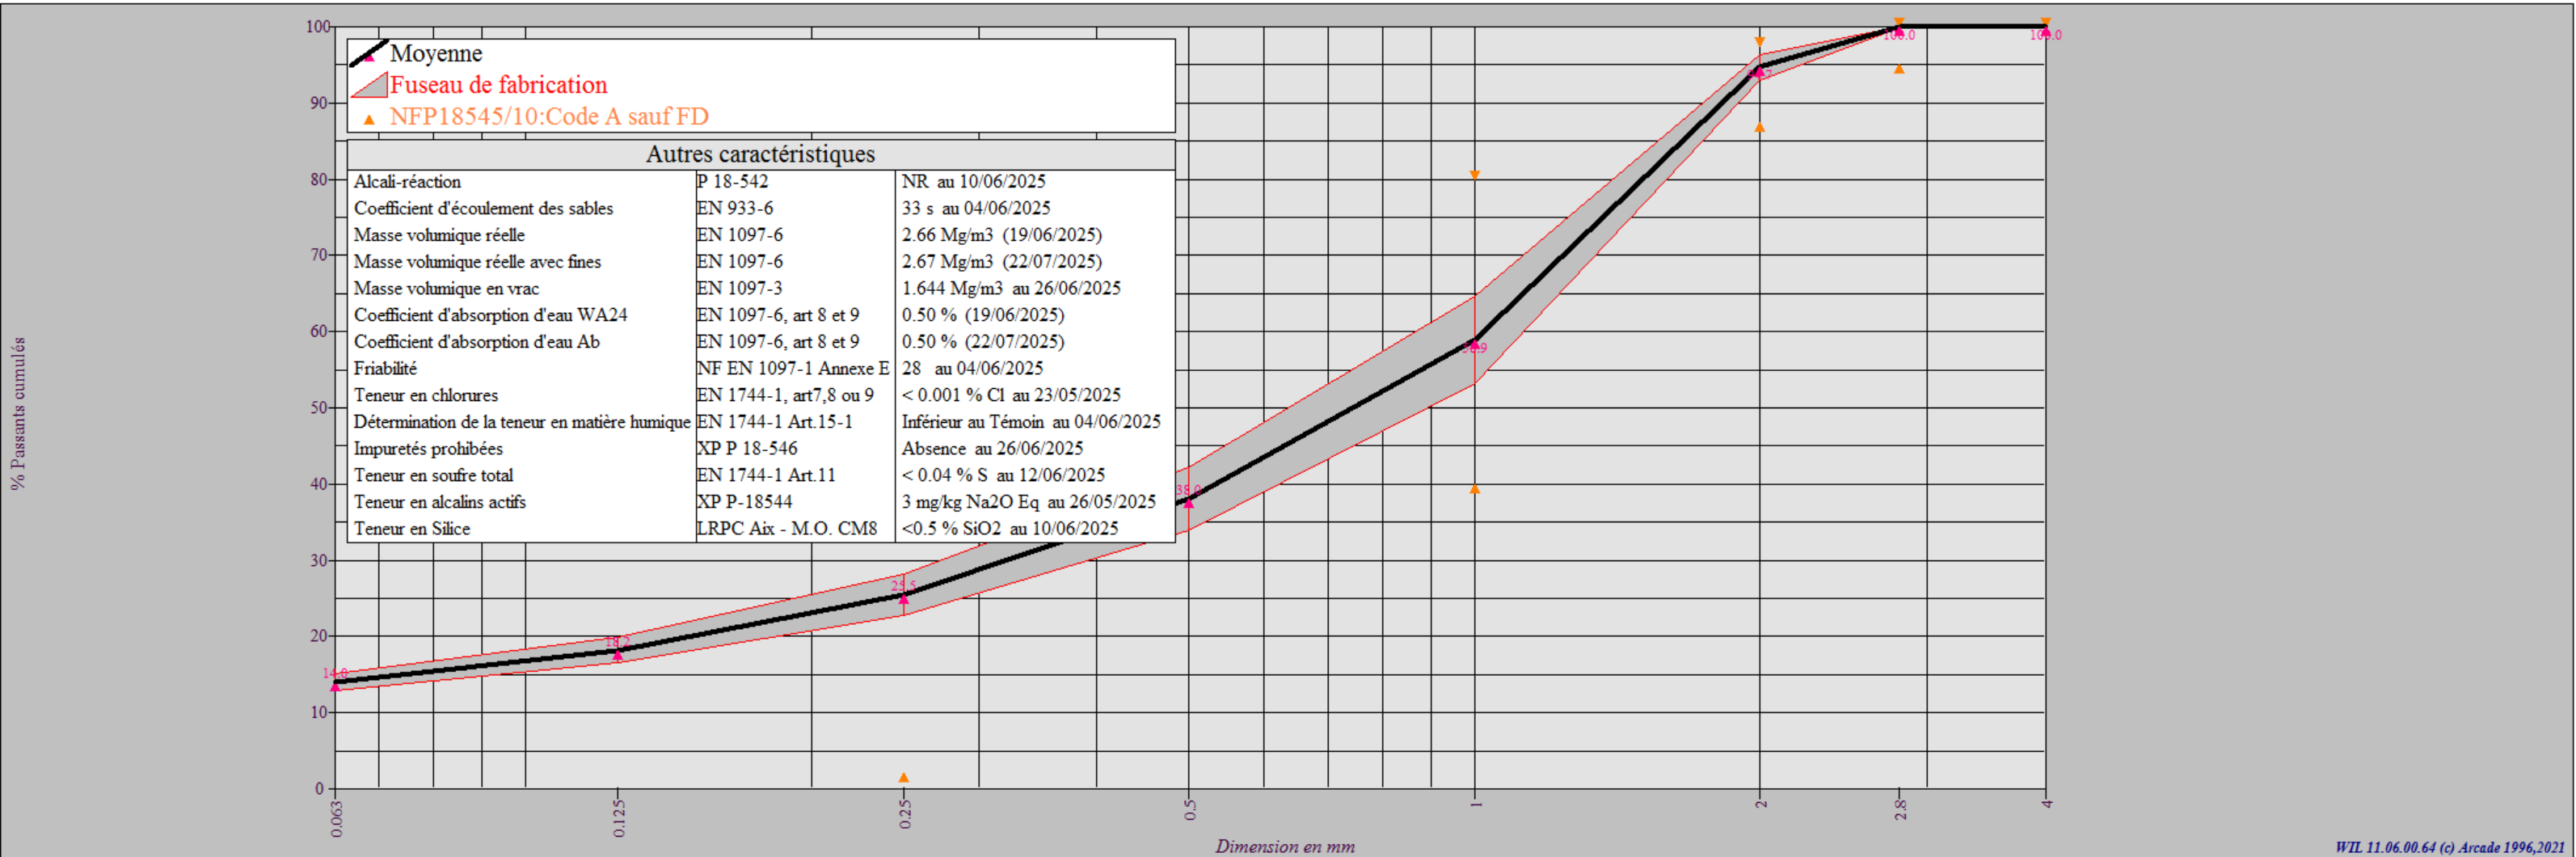

Chef de laboratoire : Eric LAMBERT

Technicien de laboratoire: C.GARCIA