

Producteur : EQIOM - Carrière de ROUVRES
Granulats : Sable 0/4 rec
Petrographie : Calcaire
Elaboration : recomposés

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


Classe granulaire		Norme	code
0	4	Norme NF P 18-545 Article 10	A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	FM	MB	Imp
Etendue e	6		40		40		10			0.6		
V.S.S.+U	9.5		42		80		100			3.53	2.00	
V.S.S.	7.5		40		76		99			3.38	1.50	0.10
V.S.I.	1.5		0		36		89	95	100	2.78		
V.S.I.-U	0.0		0		32		87	94		2.63		
Ecart-type max			12.12		12.12					0.18		

Partie informative

Résultats de production

du 09/01/25 au 20/06/25												
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	Imp
Maximum	6.4	11	21	38	60	86	99	100	100	3.18	0.50	
Xf+1.25xEcart-types	5.5	11	20	36	57	82	98	100	100	3.18	0.50	
Moyenne Xf	4.7	10	18	34	54	79	97	100	100	3.08	0.50	0.00
Xf-1.25xEcart-types	3.9	8	17	31	52	77	96	100	100	2.98	0.50	
Minimum	3.8	8	17	31	51	76	96	100	100	2.87	0.50	
Ecart-type	0.66	0.9	1.4	1.9	2.0	2.2	0.7	0.0	0.0	0.080	0.000	
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	1
Dernier	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	09/01/2025

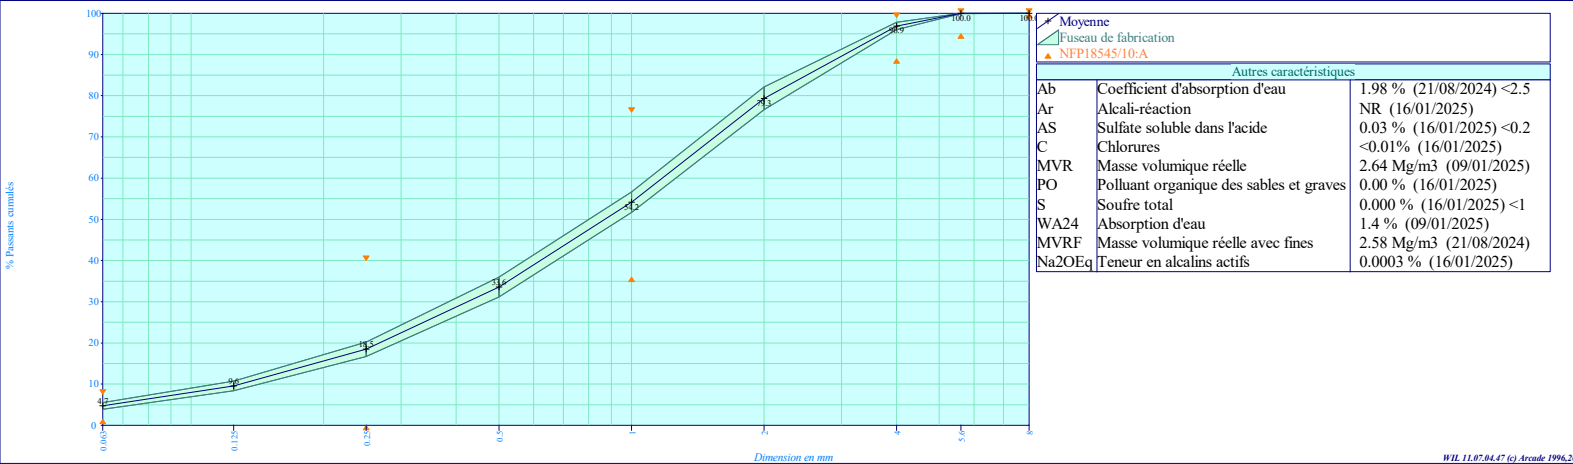

Laboratoire