

Producteur : SARL PEYSSON

Utilisateur : CONTROLE INTERNE

Granulats : 20/50

Péetrographie : Alluvionnaire

Elaboration : Naturel

Prélèvement n° B2073001

Code produit 20/50

Classe granulaire 0.63/1.6 mm


Référence Réf.Producteur/Utilisateur

Observations internes

Observations

Analyse granulométrique

Tamis	mini	%tamisat	maxi	cumul refu:	Incertitude	Val.théo.
2.500		99.925		0.200 g		
2.000		99.775		0.600 g		
1.600		97.455		6.800 g		
1.250		72.904		72.400 g		
1.000		43.975		149.700 g		
0.800		23.990		203.100 g		
0.630		7.822		246.300 g		
0.500		1.160		264.100 g		
0.400		0.299		266.400 g		
0.315		0.225		266.600 g		
0.250		0.075		267.000 g		

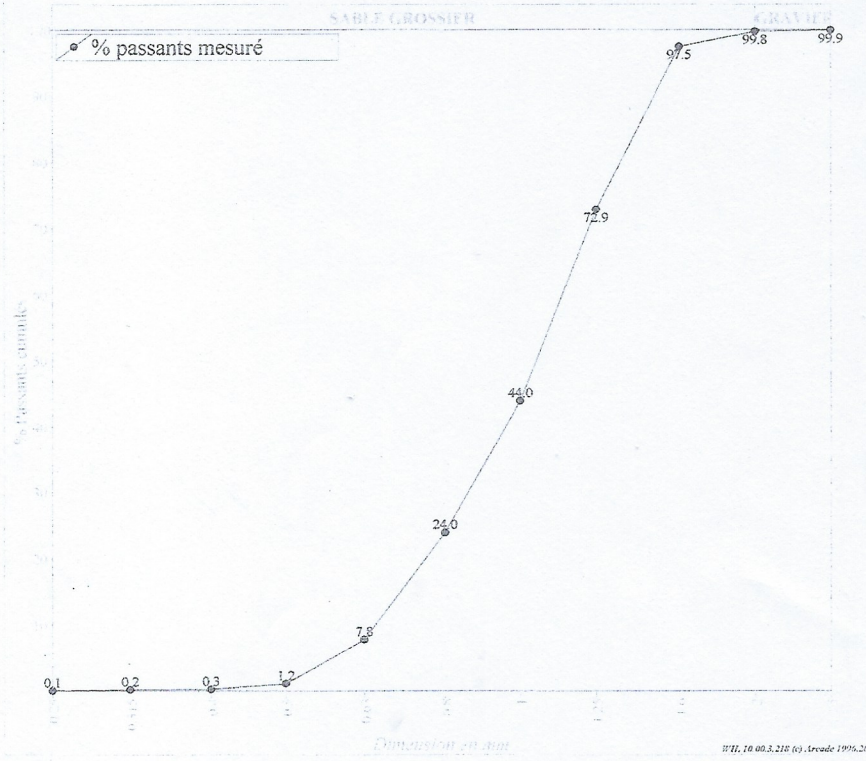

Caractéristiques

SiO<sub>2</sub> 92%

PH 7,5

Dureté Mohs 7

Fe 2O<sub>3</sub> 0,6%

CaO 0,1%

MgO 0.09%

Couleur Beige / ECU

Perte au Feu 0,55%

Densité 1,5

Le Responsable Assurance Qualité

**CARRIERES E. PEYSSON S.A.R.L.**

Capital de 30.489,80 €

26190 ST NAZAIRE EN ROYANS

Tél. 04 75 48 40 70 - Fax 04 75 48 44 62

SIRET 381 123 579 00017 - APE 142 A

TVA FR 30 381 123 579